

## Prüfbericht: 6mm Gabelterminal Edelstahl | Selbstmontage System

Prüfbericht Nr.: 210826-5

Auftraggeber: Drahtseile24 GmbH

Aufgabe: Zugversuch konfektioniertes Drahtseil

Prüfzeitraum: 26.08.2021

Prüfer: Ingo Witthuhn

Prüfgegenstand: Selbstmontageterminal 6mm

### Versuchsanordnung

*Diese Versuchsreihe beschreibt Zugversuche an Edelstahl Selbstmontageterminals 6mm mit Gabel, in Verbindung mit 6mm Drahtseilen in 7x19 und 1x19 Konstruktion.*

Es soll untersucht werden, welche Bruchkräfte bzw. Versagungskräfte die hier beschriebenen Edelstahl Selbstmontageterminals erreichen. Es werden zwei Zugversuche mit gleichen Selbstmontage Terminals der beschriebenen Serie durchgeführt, um Streuungen zu ermitteln.

Daten der verwendeten Drahtseile und Art der Verarbeitung:

Versuch 31: Edelstahl Drahtseil: DIN EN 12385-4 Tabelle 12 Seilklasse 6x19M: 6mm, 6x19+SE (7x19), Nennfestigkeit 1.570N/mm<sup>2</sup>, Mindestbruchkraft (MBK) = 20,46kN. Einseitig mit Schlaufe verpresst.

Versuch 32: Edelstahl Drahtseil: DIN 3053 1x19: 6mm, 1x19 (1+6+12),

Nennfestigkeit 1.570N/mm<sup>2</sup>, Mindestbruchkraft (MBK) = 29,70kN. Einseitig mit Schraubterminal verpresst.

Selbstmontage Gabelterminal: Nenngröße 6mm: Spalt: Breite/Tiefe unter Bolzen: 15mm/20,5mm; Bolzen: 12mm;

Gewindelänge Gabel: 21mm; Schlüsselweite Mutter (Gabel): 19mm; Bohrung im Gewinde: d: 7,1mm, Tiefe: 10,5mm;

Trichtereinsatz: D vorn/hinten/Länge: 8,4mm/5,5mm/30mm; Montageanzugskraft: 40Nm

Überwurfmutter: Bohrung/Länge/Schlüsselweite: 9,2mm/47mm/19mm; Gewicht: 205gr.

Die Durchführung der Zugversuche erfolgte mit einer Universalprüfmaschine Typ Zwick 1478,


max. Belastung 100kN, Genauigkeitsklasse 1, bestückt mit Kraftsensor 100kN, Messrate: 50Hz

### **Zugversuch Nr. 31-32:**

V31: Drahtseil 6mm (7x19), Chargen Nr.: 45521, V32: Drahtseil 6mm (1x19). Chargen Nr.: 46021, Einspannlänge ca. 0,50m

Aufnahme des Prüfobjektes in die Prüfmaschine: 12mm Schäkelbolzen. Fertigungsdatum: 26.8.2021

Prüfdatum: 07.09.2021, Prüfgeschwindigkeit: 1/1 – langsame Übersetzung (C= 50mm/min.)

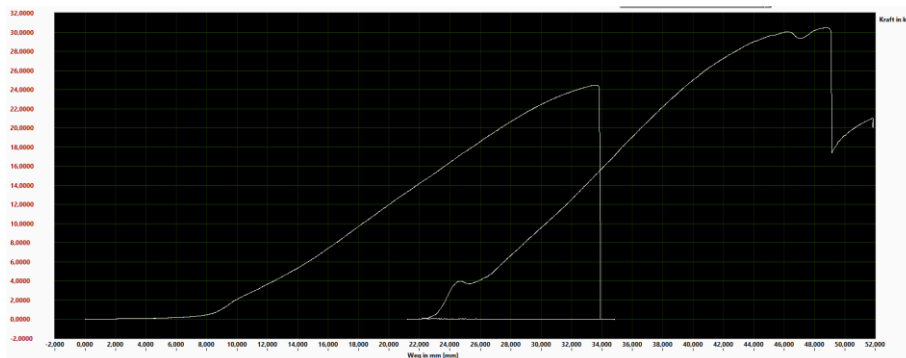

**Ergebnis: Bruchkraft V31: 24,2kN Seilbruch, V32: 30,0kN Seilbruch. Gutes Ergebnis.**

Ingo Witthuhn, Geschäftsführer